

# エレガンストーン®

高級自然石調新型装飾仕上塗材

二色吹き



## ELEGANSTONE

Deluxe Natural Stone Like Coating : Double Colour

エレガンストーン 高級自然石調新型装飾仕上塗材

エスケー化研株式会社

ホルムアルデヒド 放散等級 F★★★★

### 標準施工仕様 Standard Application Specifications

●エレガンストーン(超低汚染仕様)/二色吹き/SK双頭ガン仕様  
一段目地仕上工法/発泡目地使用の場合 (20℃、65%RH)

工程	材料	調合(重量比)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
下地調整 ※1.2	●下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下としてください。 ●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整してください。							
1 下塗り	C T 下 塗 主 剤	100	0.8~1.2	1	-	16以上	-	リシンガン、タイルガン 口径:4~6mm 圧力:588~686kPa (6~7kgf/cm <sup>2</sup> )
	C T 下 塗 硬 化 剤	6.4						
	清 水	0~5						
2 目地割り	元請と協議の上、目地棒の使用法、施工手順、美観を決定してください。							
3 墨出し	仕上がりのための基準線を打ってください。							
4 目地棒貼り	白色離型紙を剥がし、墨出しに合わせて正確に貼ってください。							
5 主材吹き ※6.7.8	エレガンストーン主材(A色)	100	4.6~6.0	1	-	20分以内	-	SK双頭ガン 口径:8mm 圧力:294~392kPa (3~4kgf/cm <sup>2</sup> )
	清 水	0~2						
	エレガンストーン主材(B色)	100						
6 青色離型紙の除去	目地棒の上層部にある青色離型紙を素早く取り除いてください。							
7 目地取り	主材が完全に硬化後、目地棒芯材を除去してください。							
8 上塗り ※10.11.13	クリーンエレガントップD3分艶 主剤	100	0.30~0.35	2	3以上 7日以内	-	24以上	エアレスプレーガン 吐出量:800~1000ml/分 パターン幅:25~30cm
	クリーンエレガントップD 硬化剤	15.4						
	塗 料 用 シ ン ナ ー A	0~20						

●エレガンストーン(超低汚染仕様)/二色吹き/SK双頭ガン仕様  
一段目地仕上工法/埋め目地使用の場合 下地調整工程、上塗り工程については、上記参照 (20℃、65%RH)

1 下塗り ※3.4	ミラクシーラーES	既調合	0.15~0.20	1~2	1以上	1以上	-	ローラー、刷毛 エアレスプレーガン 吐出量:600~1000ml/分 パターン幅:25~30cm
2 目地割り	元請と協議の上、目地材の使用法、施工手順、美観を決定してください。							
3 墨出し	仕上がりのための基準線を打ってください。							
4 目地材貼り	墨出した線に沿ってSKボンドを塗付してください。(7~10g/m) 同様に線に沿ってSKジョイントを貼り付けてください。 ※5							
5 主材吹き ※6.7.8	エレガンストーン主材(A色)	100	4.6~6.0	1	-	20分以内	-	SK双頭ガン 口径:8mm 圧力:294~392kPa (3~4kgf/cm <sup>2</sup> )
	清 水	0~2						
	エレガンストーン主材(B色)	100						
6 目地材芯材の除去	埋め目地内部にはめ込まれた芯材を素早く取り除いてください。							

●エレガンストーン(水性仕様) 下地調整工程、1~7工程については、上記参照 (20℃、65%RH)

8 上塗り ※12.13	SKシリコンクリヤーW3分艶	100	0.30~0.35	2	2以上	-	24以上	エアレスプレーガン 吐出量:800~1000ml/分 パターン幅:25~30cm
	清 水	5~15	-					

- ※1. ALC面、多孔質下地、粗面、その他下地に問題がある場合には、カケンファイラー(粉体20kg袋、混和液10kg石油缶)、ミラクファントKC-1000(粉体20kg袋、混和液5kgポリ容器)などにて下地調整を行ってください。なお、改装工事にはミラクファント各種をご使用ください。
- ※2. 新規下地で発泡目地工法を採用する場合、下地は樹脂モルタルでの下地調整が必要です。
- ※3. 下地の状況に応じて、下塗材の選定を行ってください。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- ※4. 下塗りにその他、水性ミラクシーラーエコ(クリヤーホワイト、15kg石油缶)もご使用いただけます。
- ※5. はみ出したSKボンドは除去してください。
- ※6. 主材A色、主材B色の粘度調整は、所定の希釈率の範囲内で同一粘度になるようにしてください。
- ※7. 主材A色と主材B色の比率は、1:1を標準としてください。
- ※8. 色目調整が必要となった場合は、主材吹き後、15分以内に再度重ね吹きする要領で調整してください。
- ※9. 清水による希釈量を含んでおられません。
- ※10. その他、★クリーンエレガントップD(艶有り艶消し、15kgセット)、★クリーンエレガントップシリコン(艶有り3分艶・艶消し、15kgセット)もご使用いただけます。
- ※11. クリーンエレガントップの各材料は、主剤と硬化剤の混合比率が不適切であったり、他の材料と混合したり、硬化剤を投入しなかった場合、低汚染機能が発揮されませんので、必ずこれを厳守してください。
- ※12. その他、艶有りタイプのSKシリコンクリヤーW(15kg石油缶)もご使用いただけます。
- ※13. 艶消し、3分艶の上塗材の施工は、艶むらを避けるためスプレー塗装を原則としてください。
- ※14. 塗付量が少ないと、仕上り不良の原因になりますので、所定の所要量を厳守してください。
- ※15. 既存塗膜のはく離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
- ※16. かび、藻が付着している場合は、「SKカビ除去剤#5(塩素系)」にて拭き取ってください。
- ※17. 改装工事に溶剤形の下塗材をご使用の場合、溶剤の影響により旧塗膜を侵し、膨れ、ちぢみなどの異常が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工に入ってください。
- ※18. 塗り重ね時間は環境(温度、湿度、換気、風通しやすさ)や膜厚によって変わります。
- ※19. 低温又は高湿度時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
- ※20. ロットが異なる材料は、色目が若干異なる場合がありますので、同一面での複数ロットの使用を避けてください。
- ※21. 補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを必ずとっておき、同一ロット、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
- ※22. 補修塗りの際、仕上がり、肌の違いにより、若干の色目差を生じる場合がありますので、部分的に仕上がり性を確認した上で希釈量等を決定してください。
- ※23. 大壁面では、補修部分が目立つ場合がありますのでご注意ください。
- ※24. シーリング材の上への施工は、塗膜にひび割れを生じますので避けてください。
- ※25. 陶磁器タイル洗浄用の酸が塗表面に付着すると、変色や溶解などの異常を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗表面の養生を行なってください。
- ※26. 塗膜の膨れ、はく離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
- ※27. 最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、はく離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。
- ※28. 強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上の施工は原則的に避けてください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上とってください。

●荷 姿

材料名	入目(標準塗坪)
CT下塗り	25kgセット (20~31m <sup>2</sup> /セット)
★ミラクシーラーES	15kg石油缶 (75~100m <sup>2</sup> /缶)
エレガンストーン主材	20kg石油缶 (3~4m <sup>2</sup> /缶)
★クリーンエレガントップD(艶消し3分艶・艶有り)	15kgセット (42~50m <sup>2</sup> /セット)
SKシリコンクリヤーW(3分艶・艶有り)	15kg石油缶(42~50m <sup>2</sup> /缶)
★塗料用シンナーA	16ℓ石油缶
目地棒L(発泡目地、5・7・10・15・25幅mm)(1m長、厚み2mm)	100本包
埋め目地(SKジョイント)(5・7・10mm幅、1.2m長、厚み3mm) ※表面寸法は表示寸法より各1ずつ短くなります。 ※SKジョイントの表示寸法は底目地幅を表わしています。	100本包
★専用接着剤(SKボンド)	333mlカートリッジ

※上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

●危険情報と安全対策

- 製品の取り扱いには、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。  
特に★印のついている製品は溶剤形の製品であるため、下記の点にご注意ください。
- 引火性の液体のため、火気厳禁です。
  - 有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは、送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
  - 施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意してください。

- ※29. 施工部位により、低汚染性が十分に発揮されないケースがあります。特に、傾斜壁の下端部、笠木などの水切りのない部位、窓廻りで水切りが不十分な場合、雨がからからない部位などは、注意が必要です。また超低汚染仕様の施工上の注意については、別途クリーンエレガントップ専用チラシをご参照ください。
- ※30. 材料は規定の範囲内の希釈を厳守し、電動ミキサーなどを用いて内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
- ※31. その他の施工仕様や改装仕様については、最寄りの各営業所へお問い合わせください。

No.1301007-18K7  
頒布価格 1,500円


**エスケー化研株式会社** 特約販売店 URL <http://www.sk-kaken.co.jp>

本社 大阪府茨木市中穂崎3-5-25 ☎072-621-7733  
 東京支社 東京都新宿区島田馬場1-31-18 ☎03-3204-6601 国際事業本部 ☎072-621-7727  
 札幌支店 ☎011-784-4000 千葉支店 ☎043-304-0411 名古屋支店 ☎052-561-7712 福岡支店 ☎092-629-3427  
 仙台支店 ☎022-259-2431 埼玉支店 ☎048-686-2391 大阪支店 ☎072-621-7721  
 東京支店 ☎03-3204-6601 横浜支店 ☎045-920-2400 広島支店 ☎082-278-4951


大和工場・埼玉工場・神奈川工場・名古屋工場・大阪工場・兵庫工場・九州工場

●このカタログに記載の商品は予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
 また、このカタログに記載の内容については、無断転載・複製を禁じます。  
 ●特記仕様がある場合はこれを最優先とさせていただきます。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。  
 ●この見本帳の使用有効期限は2016年1月までです。それ以降のご使用は避けてください。


# ELEGANSTONE

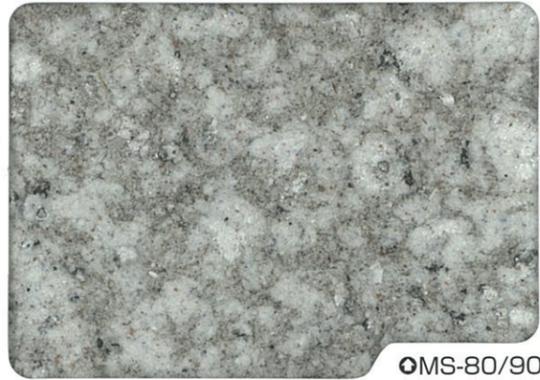


MS-80:シロ(White) MS-90:グレー(Grey)

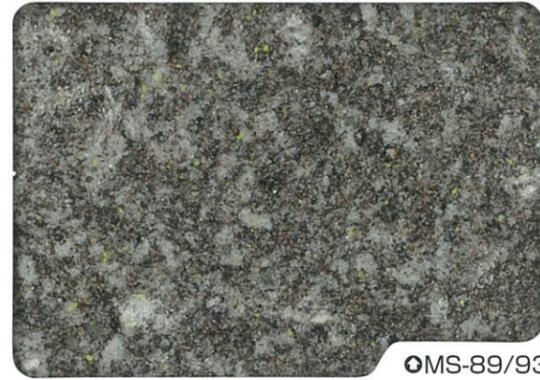


MS-89:グレー(Grey) MS-93:クロ(Black)

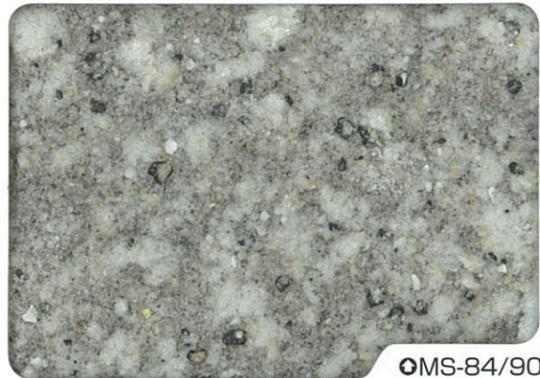

MS-84:シロ(White) MS-90:グレー(Grey)

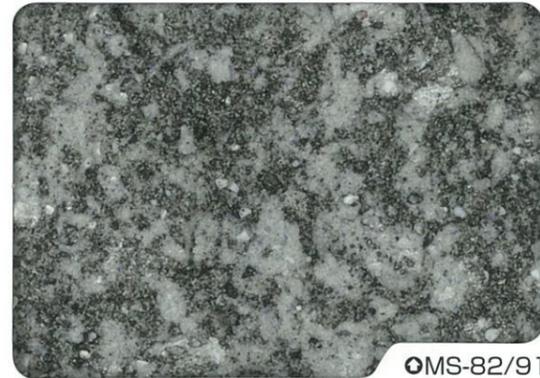


MS-82:シロ(White) MS-91:クロ(Black)

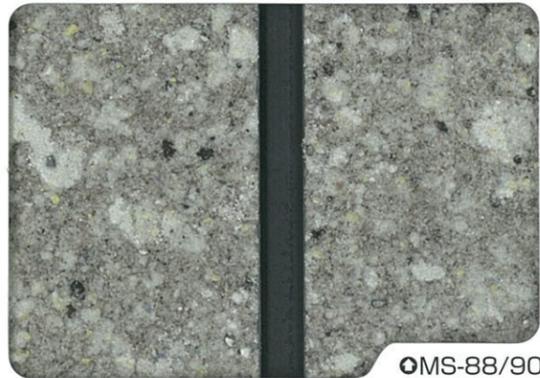

MS-88:シロ(White) MS-90:グレー(Grey)

■一段目地仕上げ/目地色:クロ/埋め目地使用(7mm)  
Single Step Finish(With Pattern Sticker)  
※埋め目地使用の場合は、一段目地仕上げのみとなります。

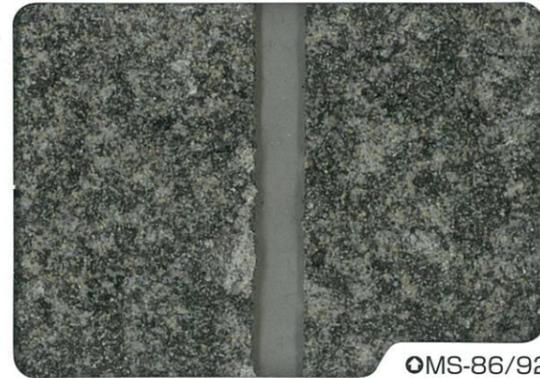

MS-86:クロ(Black) MS-92:グレー(Grey)

■一段目地仕上げ/目地色:ミディアムグレー/発泡目地使用(7mm)  
Single Step Finish(With Plastic Joint)

Standard Colours For Joint Lines (CT-Under)

■目地色(CT下塗)



○シロ  
White



○ライトグレー  
Light Grey



○クロ  
Black

Plastic Joint Line

■目地色(埋め目地)




○アーバングレー  
Urban Grey


※CT下塗のミディアムグレー、埋め目地のクロについては、上部サンプルをご参照ください。また目地色は、掲載色のみとなります。

- サンプルは、すべて「クリーンエレガントップD3分艶(ウレタンタイプ)」を塗付しています。この他耐久性の高い、アクリルシリコンタイプの「クリーンエレガントップシリコン」もあります。
- 上塗材(トップコート)の種類により、目地色が薄れ色になる場合があります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- 各掲載色の色番号表示は使用する単色のA色-B色を表しており、厳密な標準色を表しているものではありません。作業時、作業環境等により異なりますのでご了承ください。
- この真のサンプルは、全てサンダーカット処理しています。またサンダーカット処理は、オプション仕様となり、割高になります。
- 色目により常備在庫されていないものがあります。納期など詳細については、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
- 景観法や条例に基づき「景観色彩ガイドライン」が制定されている地域では、使用できる建築外装の色彩が制限されます。このため地域によっては使用できない色彩も本見本帳に含まれている場合があります。また「景観色彩ガイドライン」は地域によって異なりますので、詳しくは建設地域の行政へお問い合わせください。
- As ELEGANSTONE SERIES is containing ceramic chips and sprayed on paper, the finishes shown here are only approximations to the actual ones. SK KAKEN CO.,LTD. is not responsible for variation of finishes.


# ELEGANSTONE

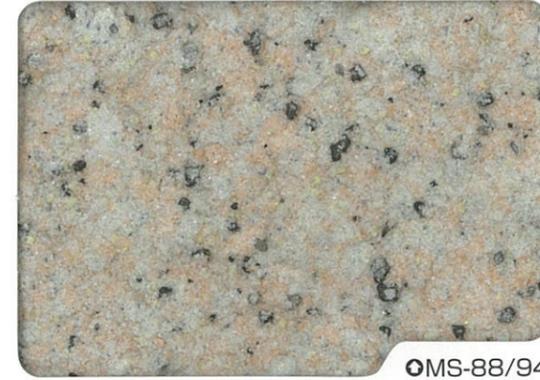


MS-88:シロ(White) MS-94:ピンク(Pink)

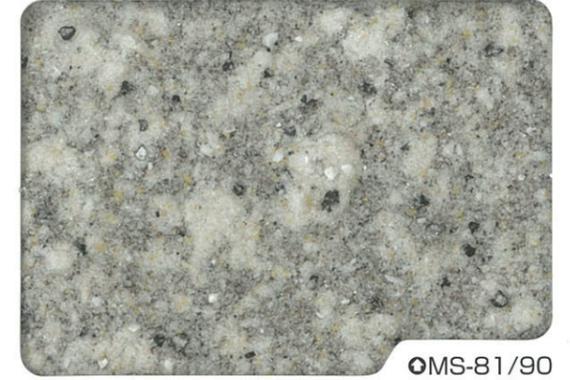

MS-81:シロ(White) MS-90:グレー(Grey)

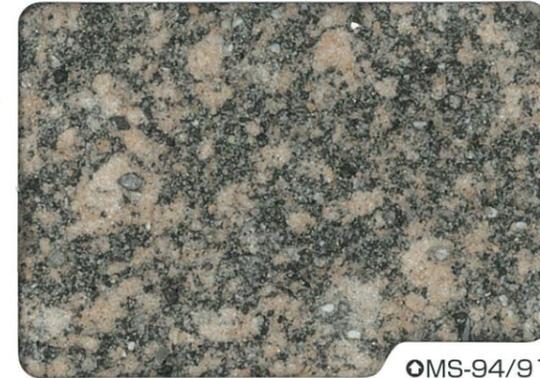


MS-94:ピンク(Pink) MS-91:クロ(Black)

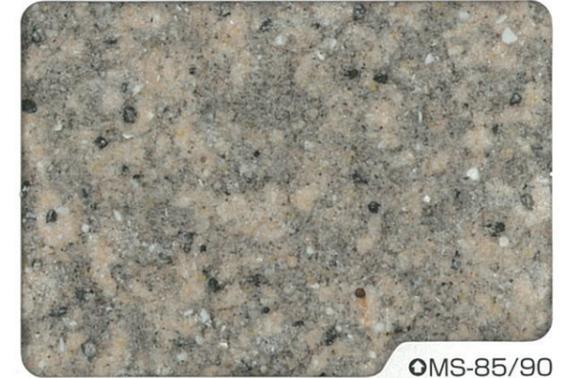


MS-85:ピンク(Pink) MS-90:グレー(Grey)




MS-95:アカ(Red) MS-93:クロ(Black)

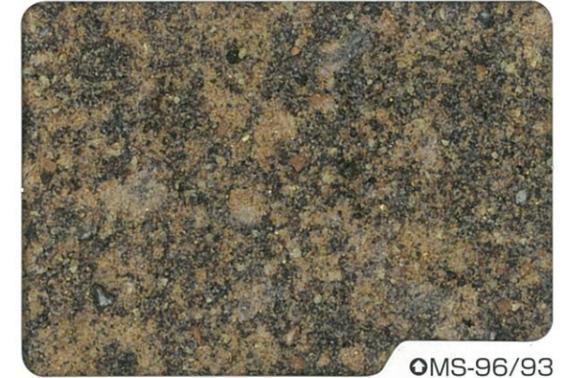

MS-96:チャ(Brown) MS-93:クロ(Black)

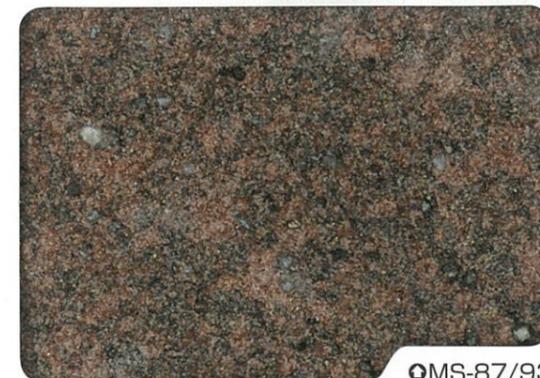

MS-87:アカ(Red) MS-93:クロ(Black)

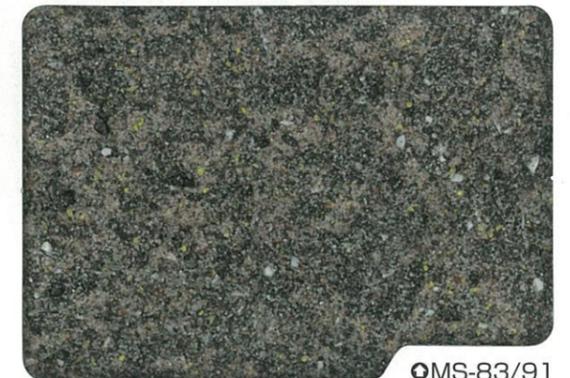

MS-83:グレー(Grey) MS-91:クロ(Black)

- この見本は紙に塗付していますので、実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 石材調塗材は、ロットにより若干色が異なる場合があります。ご了承ください。
- MS-83/91を除くこの真のサンプルは、全てサンダーカット処理しています。
- 吹き方によってパターンが大幅に異なる場合があります。試し吹きを行い、確認した後、本施工に入ってください。また塗板のある場合は、塗板を優先にしてください。